
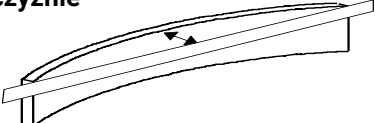
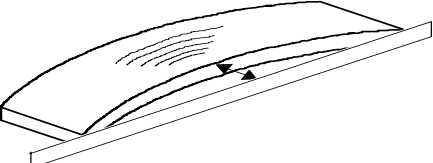
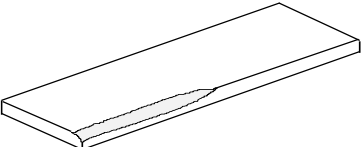


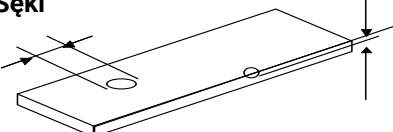
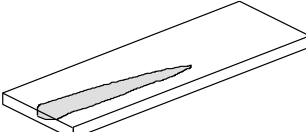
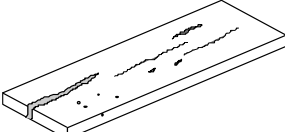
## OPIS JAKOŚCI ZEWNĘTRZNYCH DESEK WYKOŃCZENIOWYCH

Grupa jakości	AB	B	C	ABC
Sęki klinowe	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Całe sęki	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Pęknięte sęki	Nie dopuszcza się po widocznej stronie (zazwyczaj deski sosnowe)	Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięty z drewnem i nie wypada na zewnątrz	Brak ograniczeń	Dopuszcza się 1 sęk na 2 metrach, jeśli sęk jest zrośnięty z drewnem i nie wypada na zewnątrz
Sęk pokryta korą	Dopuszcza się maks. w wielkości do 1/3 szerokości deski Mogą być na każdym metrze bierzącym	Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięty z drewnem i nie wypada na zewnątrz	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięty z drewnem i nie wypada na zewnątrz
Wyschnięte sęki	Nie dopuszcza się	Dopuszcza się	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięty z drewnem i nie wypada na zewnątrz
Miejsca po sękach, które wypadły	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się, jeśli umieszczony jest szpunt, miejsce po sękach nie jest widoczne Miejsca sęków, które nie są widoczne, są dopuszczalne	Maks. po widocznej stronie 20 mm, 1 sęk na 2 metry Dopuszcza się po bokach	Brak ograniczeń	Dopuszcza się 20% we wszystkich deskach, nie więcej niż 1 sęk na 2 metry Nie dopuszcza się szerszych niż 20% szerokości deski
Liczba sęków na 1 metr	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Pęknięcia	Dopuszcza się maks. 25% długości deski po widocznej stronie, nie szersze niż 0,5 mm Po niewidocznej stronie brak ograniczeń Przezroczyste nie są dopuszczalne	Dopuszcza się maks. 50% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przezroczyste nie są dopuszczalne	Brak ograniczeń	Dopuszcza się w 50% wszystkich desek, maks. 25% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przezroczyste nie są dopuszczalne

Grupa jakości	AB	B	C	ABC
Pęknięcia na końcach	Maks. długość pęknięcia na końcu 1 szerokość deski, maks. 30% we wszystkich deskach, również przechodzące Pęknięcia	Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, również przechodzące Pęknięcia	Brak ograniczeń	Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, maks. 30% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia
Pęknięcia pierścieniowe	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Brak ograniczeń	Nie dopuszcza się
Ostra krawędź i uszkodzenia mechaniczne	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach po niewidocznej stronie
Gniazda żywiczne	Maks. długość 50 mm lub maks. suma wszystkich długości 200 mm Maks. szerokość 1 mm Krótsze niż 10 mm nie ograniczają	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Narośle na korze	Maks. długość 100 mm lub maks. suma wszystkich długości 200 mm	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń
Obrączka	Dopuszcza się 20% we wszystkich deskach	Brak ograniczeń	Brak ograniczeń	Dopuszcza się 40% we wszystkich deskach
Zmiana barwy	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 10% we wszystkich deskach	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 25% we wszystkich deskach	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie są dopuszczalne	Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach
Uszkodzenia spowodowane przez szkodniki	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się	Nie dopuszcza się

Grupa jakości	AB	B	C	ABC
Wilgotność	16 ± 2%	16 ± 2%	16 ± 2%	16 ± 2%
Jakość powierzchni	Maks. nieoheblowanie po widocznej stronie 1 szerokość deski	Maks. nieoheblowanie po widocznej stronie 2 szerokości deski Nieoheblowanie na wąskiej płaszczyźnie po widocznej stronie dopuszcza się 10% we wszystkich deskach, do 10% szerokości deski po niewidocznej stronie	Maks. dopuszczalna długość nieoheblowania wynosi 4 szerokości deski Nieoheblowanie po bokach dopuszcza się 20% we wszystkich deskach, do 20% szerokości deski na tylnej niewidocznej stronie	Maks. nieoheblowanie po widocznej stronie 2 szerokości deski Nieoheblowanie na wąskiej płaszczyźnie po widocznej stronie dopuszcza się 10% we wszystkich deskach, do 10% szerokości deski po niewidocznej stronie
Tolerancja wymiarów	Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu	Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu	Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu	Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu

Grupa jakości	AB	B	C	ABC
<b>Skręt</b> 	8 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	8 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	Brak ograniczeń	8 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału
<b>Wypaczenie podłużne na szerokiej płaszczyźnie</b> 	15 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	15 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	Brak ograniczeń	15 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału
<b>Wypaczenie podłużne</b> 	6 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	6 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału	Brak ograniczeń	6 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału
<b>Ostra krawędź</b> 	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu	Dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach po niewidocznej stronie

Grupa jakości	AB	B	C	ABC
<b>Sęki</b> 	<p>Szczegółowa informacja patrz str. 1</p>	<p>Szczegółowa informacja patrz str. 1</p>	<p>Szczegółowa informacja patrz str. 1</p>	<p>Szczegółowa informacja patrz str. 1</p>
<b>Zmiana barwy (pleśń, grzybica, barwica)</b> 	<p>Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza            Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 10% we wszystkich deskach</p>	<p>Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza            Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 25% we wszystkich deskach</p>	<p>Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza            Lekka barwica lub pęknięcie są dopuszczalne</p>	<p>Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza            Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach</p>
<b>Pęknięcia i pęknięcia na końcach</b> 	<p>Pęknięcia dopuszcza się maks. 25% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm            Przezroczyste nie są dopuszczalne            Niewidoczna strona nie ogranicza            Maks. długość pęknięcia na końcu 1 szerokość deski, maks. 30% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia</p>	<p>Pęknięcia dopuszcza się maks. 50% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm            Przezroczyste nie są dopuszczalne            Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, również przechodzące pęknięcia</p>	<p>Brak ograniczeń</p>	<p>Pęknięcia dopuszcza się w 50% wszystkich desek, maks. 25% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm            Przezroczyste nie są dopuszczalne            Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, maks. 30% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia</p>