
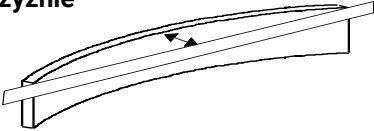
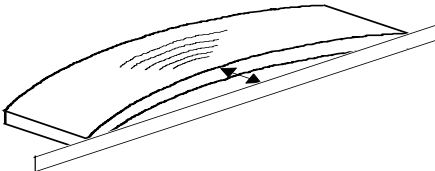
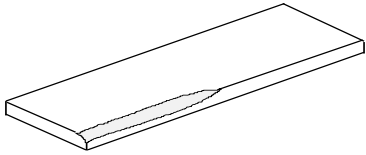


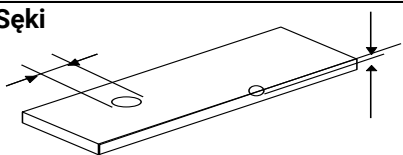
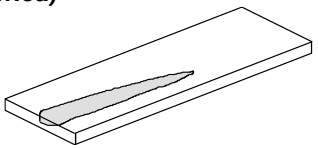
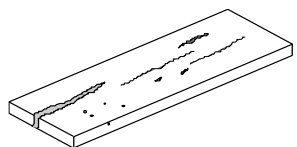
OPIS JAKOŚCI WEWNĘTRZNYCH DESEK WYKOŃCZENIOWYCH

| Grupa jakości | A+ | AB | B | C | ABC |
|-------------------------------------|---|--|---|-----------------|--|
| Sęki klinowe | Dopuszcza się maks. na szerokości do 1/5 szerokości deski | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń |
| Całe deski | Dopuszcza się maks. na szerokości do 1/5 szerokości deski | Dopuszcza się maks. na szerokości do 1/3 szerokości deski | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń |
| Pęknięte sęki | Nie dopuszcza się po widocznej stronie (zazwyczaj deski sosnowe) | Nie dopuszcza się po widocznej stronie (zazwyczaj deski sosnowe) | Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz | Brak ograniczeń | Dopuszcza się 1 sęk, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz na 2 metrach |
| Sęk pokryta korą | Nie dopuszcza się po widocznej stronie, mniejszych niż 5 mm się nie ogranicza | Dopuszcza się maks. w wielkości do 1/3 szerokości deski | Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz |
| Wyschnięte sęki | Nie dopuszcza się po widocznej stronie | Nie dopuszcza się | Dopuszcza się | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń, jeśli sęk jest zrośnięta z drewnem i nie wypada na zewnątrz |
| Miejsca po sękówkach, które wypadły | Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się, jeśli umieszczony jest szpunt, nie widać defektu | Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się, jeśli umieszczony jest szpunt, miejsca po sękach nie jest przechodzące Miejsca sęków, które nie są przechodzące, są dopuszczalne | Maks. po widocznej stronie 20 mm, 1 sęk na 2 metry Dopuszcza się po bokach | Brak ograniczeń | Dopuszcza się 20% we wszystkich deskach Nie więcej niż 1 sęk na 2 metry Nie dopuszcza się szerszych niż 20% szerokości deski |
| Liczba sęków na 1 metr | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń |
| Pęknięcia | Nie dopuszcza się | Dopuszcza się maks. 10% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm | Dopuszcza się maks. 50% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm | Brak ograniczeń | Dopuszcza się w 50% wszystkich desek, maks. 25% długości deski, nie |

| Grupa jakości | A+ | AB | B | C | ABC |
|---|--|--|--|--|--|
| | | Przechodzące nie są dopuszczalne Niewidoczna strona nie ogranicza | Przechodzące nie są dopuszczalne | | szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne |
| Pęknięcia na końcach | Maks. długość pęknięcia na końcu 1/4 szerokości deski, maks. 10% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia | Maks. długość pęknięcia na końcu 1 szerokości deski, również przechodzące pęknięcia | Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, również przechodzące pęknięcia | Brak ograniczeń | Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, maks. 30% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia |
| Pęknięcia pierścieniowe | Nie dopuszcza się | Nie dopuszcza się | Nie dopuszcza się | Brak ograniczeń | Nie dopuszcza się |
| Ostra krawędź i uszkodzenia mechaniczne | Nie dopuszcza się | Nie dopuszcza się | Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu | Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu | Dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach po niewidocznej stronie |
| Gniazda żywiczne | Maks. długość 20 mm Maks. szerokość 0,5 mm Krótsze niż 10 mm nie ograniczają Dopuszcza się jedno gniazdo żywiczne na 1 metr | Maks. długość 50 mm lub maks. suma wszystkich długości 200 mm Maks. szerokość 1 mm Krótsze niż 10 mm nie ograniczają | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń |
| Narośle na korze | Nie dopuszcza się | Nie dopuszcza się | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń |
| Obrączka | Dopuszcza się 10% we wszystkich deskach | Dopuszcza się 20% we wszystkich deskach | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Dopuszcza się 40% we wszystkich deskach |
| Zmiana barwy | Grzybicy, pleśni lub barwicy się nie dopuszcza | Grzybicy, pleśni lub barwicy się nie dopuszcza | Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się | Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie są | Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się |

| Grupa jakości | A+ | AB | B | C | ABC |
|---|---|---|--|---|--|
| | | | maks. 25% we wszystkich deskach | dopuszczalne | maks. 20% we wszystkich deskach |
| Uszkodzenia spowodowane przez szkodniki | Nie dopuszcza się | Nie dopuszcza się | Nie dopuszcza się | Nie dopuszcza się | Nie dopuszcza się |
| Wilgotność | 16 ± 2% 10 ± 2% (specjalnie suszone deski wykończeniowe) | 16 ± 2% 10 ± 2% (specjalnie suszone deski wykończeniowe) | 16 ± 2% | 16 ± 2% | 16 ± 2% |
| Jakość powierzchni | Nie dopuszcza się nioheblowania po widocznej stronie | Maks. nioheblowanie po widocznej stronie 1 szerokość deski, na końcach deski | Maks. nioheblowanie po widocznej stronie 2 szerokości deski Nioheblowanie na wąskiej płaszczyźnie po widocznej stronie dopuszcza się 10% we wszystkich deskach, do 10% szerokości deski po niewidocznej stronie | Maks. dopuszczalna długość nioheblowania wynosi 4 szerokości deski Nioheblowanie po bokach dopuszcza się 20% we wszystkich deskach, do 20% szerokości deski na tylnej niewidocznej stronie | Maks. nioheblowanie po widocznej stronie 2 szerokości deski Nioheblowanie na wąskiej płaszczyźnie po widocznej stronie dopuszcza się 10% we wszystkich deskach, do 10% szerokości deski po niewidocznej stronie |
| Tolerancja wymiarów | Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu | Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu | Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu | Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu | Długość: ± 10 mm Grubość: ± 0,5 mm Szerokość: ± 0,5 mm Do 5% może nie odpowiadać jakości wszystkich desek w opakowaniu |

| Grupa jakości | A+ | AB | B | C | ABC |
|---|--|--|--|--|--|
| Skręt  | 4 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału | 8 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału | 8 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału | Brak ograniczeń | 8 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału |
| Wypaczenie podłużne na szerokiej płaszczyźnie  | 10 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału | 15 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału | 15 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału | Brak ograniczeń | 15 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału |
| Wypaczenie podłużne  | 3 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału | 6 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału | 6 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału | Brak ograniczeń | 6 mm na najgorszych 2 metrach, brak ograniczeń w zastosowaniu materiału |
| Ostra krawędź  | Nie dopuszcza się | Nie dopuszcza się | Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu | Nie dopuszcza się po widocznej stronie Dopuszcza się na tylnej niewidocznej stronie pod warunkiem, że nie przeszkadza w montażu | Dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach po niewidocznej stronie |

| Grupa jakości | A+ | AB | B | C | ABC |
|---|---|---|---|--|--|
| Sęki  | Szczegółowa informacja patrz str. 1 | Szczegółowa informacja patrz str. 1 | Szczegółowa informacja patrz str. 1 | Szczegółowa informacja patrz str. 1 | Szczegółowa informacja patrz str. 1 |
| Zmiana barwy (pleśń, grzybica, barwica)  | Grzybicy, pleśni lub barwicy się nie dopuszcza | Grzybicy, pleśni lub barwicy się nie dopuszcza | Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 25% we wszystkich deskach | Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie są dopuszczalne | Grzybicy lub pleśni się nie dopuszcza Lekka barwica lub pęknięcie dopuszcza się maks. 20% we wszystkich deskach |
| Pęknięcia i pęknięcia na końcach  | Pęknięcia nie dopuszcza się Maks. długość pęknięcia na końcu 1/4 szerokości deski, maks. 10% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia | Pęknięcia dopuszcza się maks. 10% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne Niewidoczna strona nie ogranicza Maks. długość pęknięcia na końcu 1 szerokości deski, również przechodzące pęknięcia | Pęknięcia dopuszcza się maks. 50% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, również przechodzące pęknięcia | Brak ograniczeń | Pęknięcia dopuszcza się w 50% wszystkich desek, maks. 25% długości deski, nie szersze niż 0,5 mm Przechodzące nie są dopuszczalne Maks. długość pęknięcia na końcu 2 szerokości deski, maks. 30% we wszystkich deskach, również przechodzące pęknięcia |